

2019年5月21日

化学的処理による高機能 ポリプロピレン樹脂成形体の製造技術

福岡大学 機能・構造マテリアル研究所

ポスト・ドクター 平井 翔





人をつくり、時代を拓く。


福岡大学



プラスチックの生産量

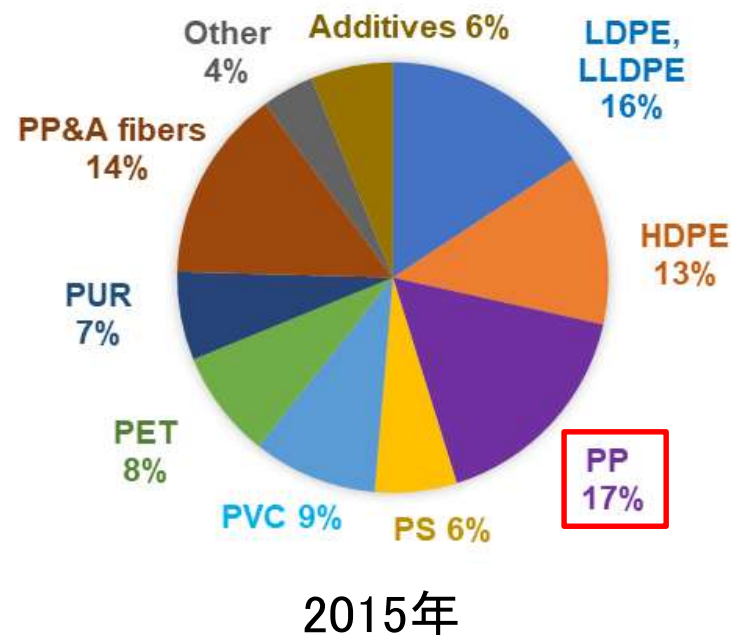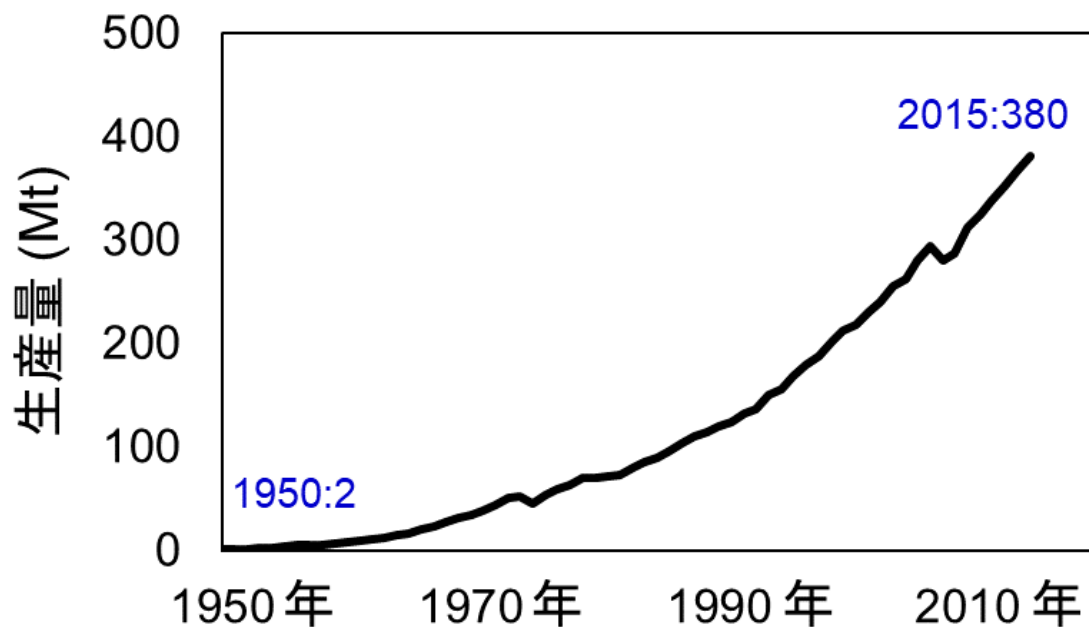


R. Geyer et al., *Sci. Adv.* **2017**, 3.

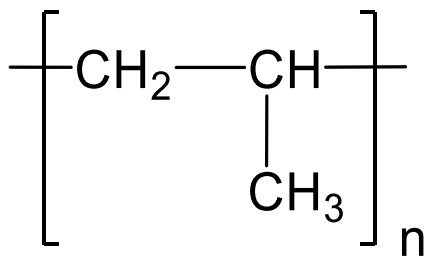

Polypropylene (PP)

<http://www.primepolymer.co.jp/product/pp/about.html>

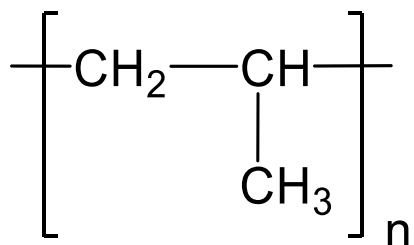

Polypropylene (PP)

特長

- ✓ 軽量
- ✓ 耐薬品性
- ✓ 加工が容易
- ✓ 耐熱性

欠点

- ✓ 接着性に乏しい
- ✓ 染色性が悪い

PPの高機能化

ラミネート加工

複数の材料を積層

ポリマーアロイ

複数のポリマーを混合

表面改質

表面のみの性質を改良



化学的処理

薬剤処理

物理的処理

プラズマ処理

コロナ処理

フレイム処理

UV照射


課題

- 特殊な機械や試薬を使用
- 短期間で改質効果が消失
- 改質できる形状に制限
(大型 & 不織布や多孔膜の内部)
- 均質な改質が困難
- 実用強度に達していない
- 薄膜への適応は困難

PPの簡便かつ有用な改質手法の開発が望まれている




側鎖結晶性ブロック共重合体 (SCCBC) を用いた ポリプロピレン樹脂成形体の改質方法

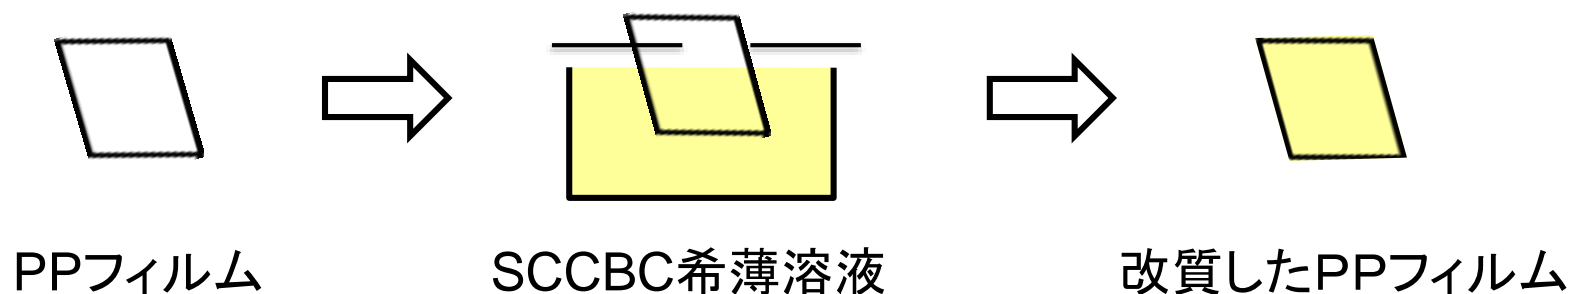

本手法は高価で複雑な実験装置や特殊な反応試剤を用いることなく簡便かつ均質な表面改質が可能



側鎖結晶性ブロック共重合体 (SCCBC)

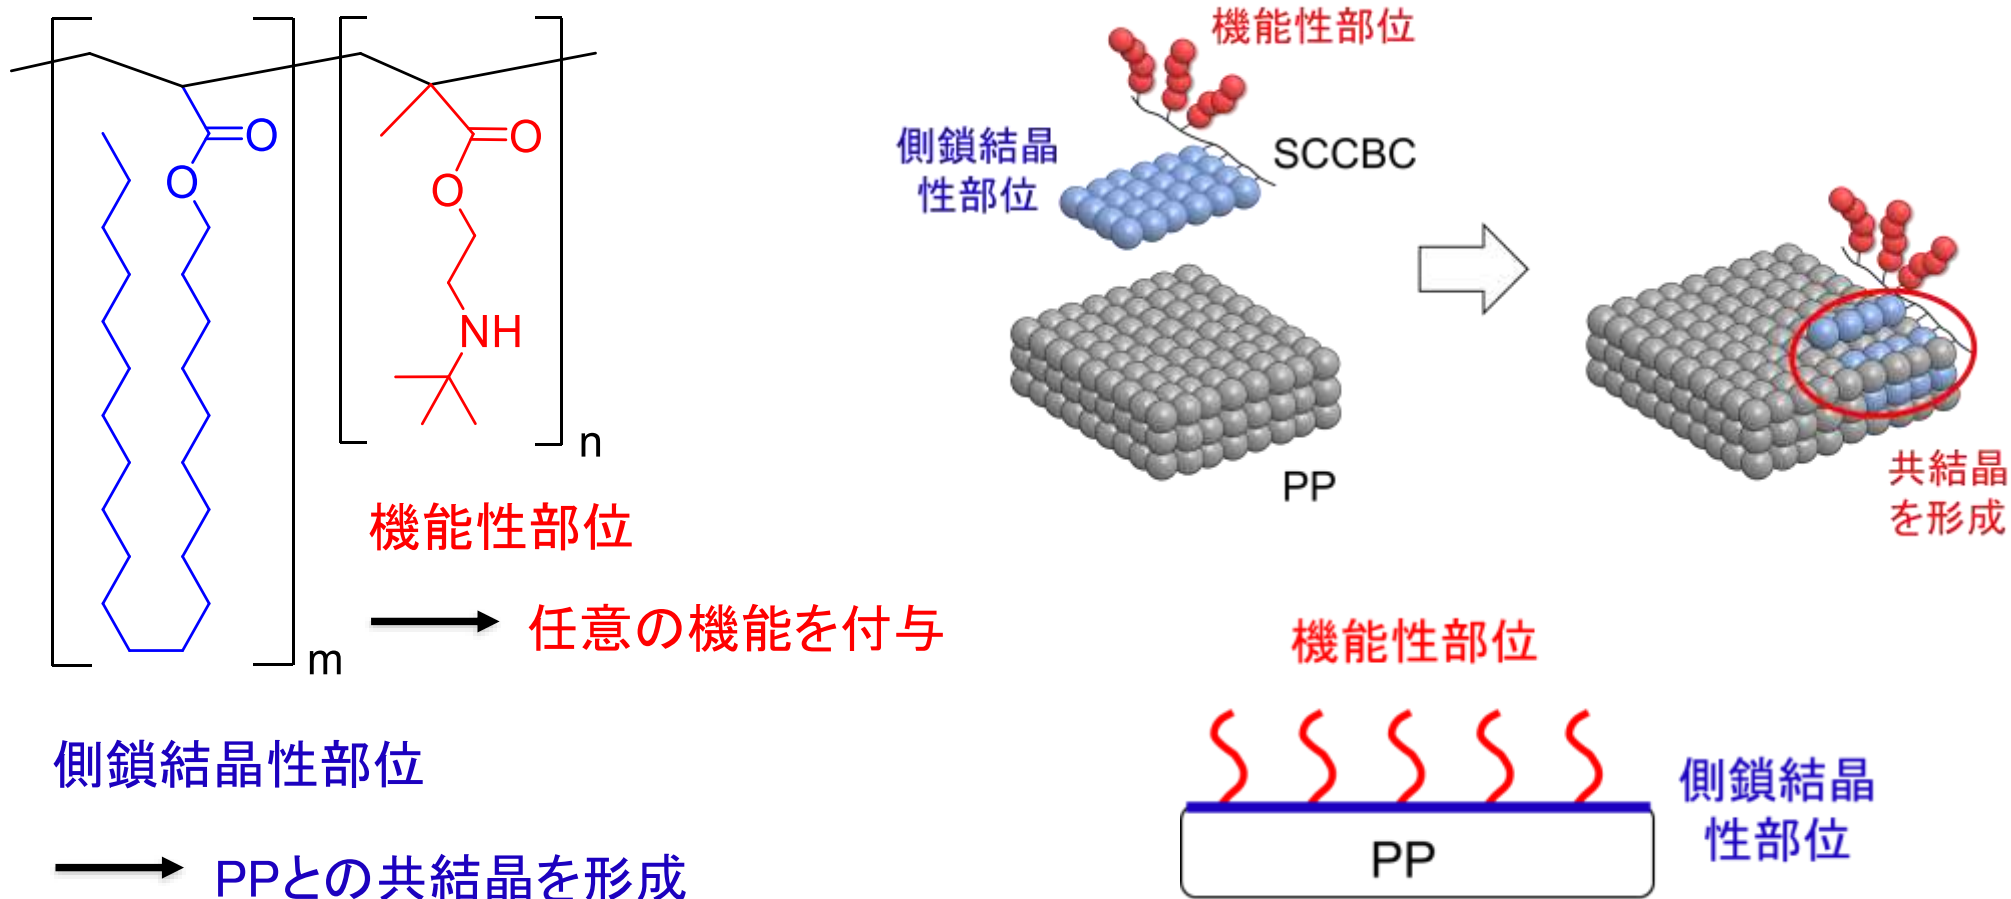


PPの表層に機能性部位の新規な層が形成されることにより機能を発現




SCCBCにより改質したPPフィルム

TEM観察像

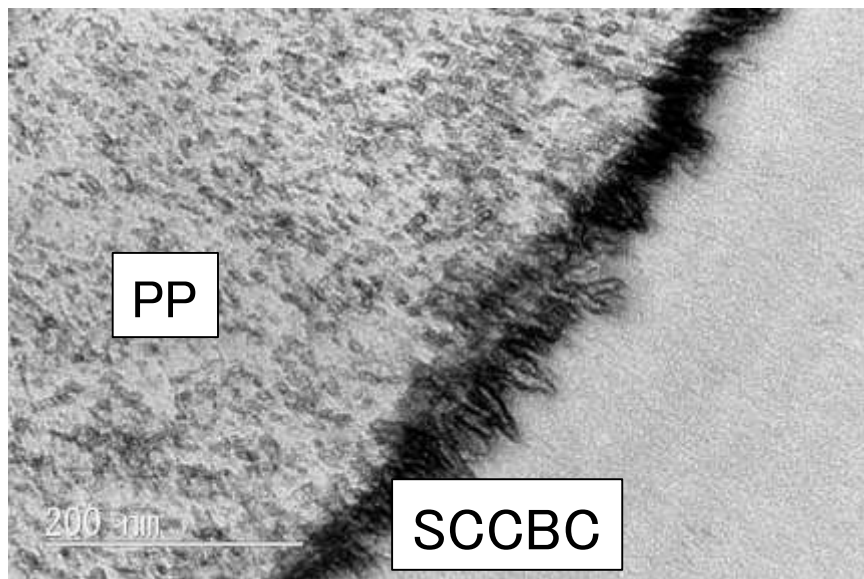


FT-IR

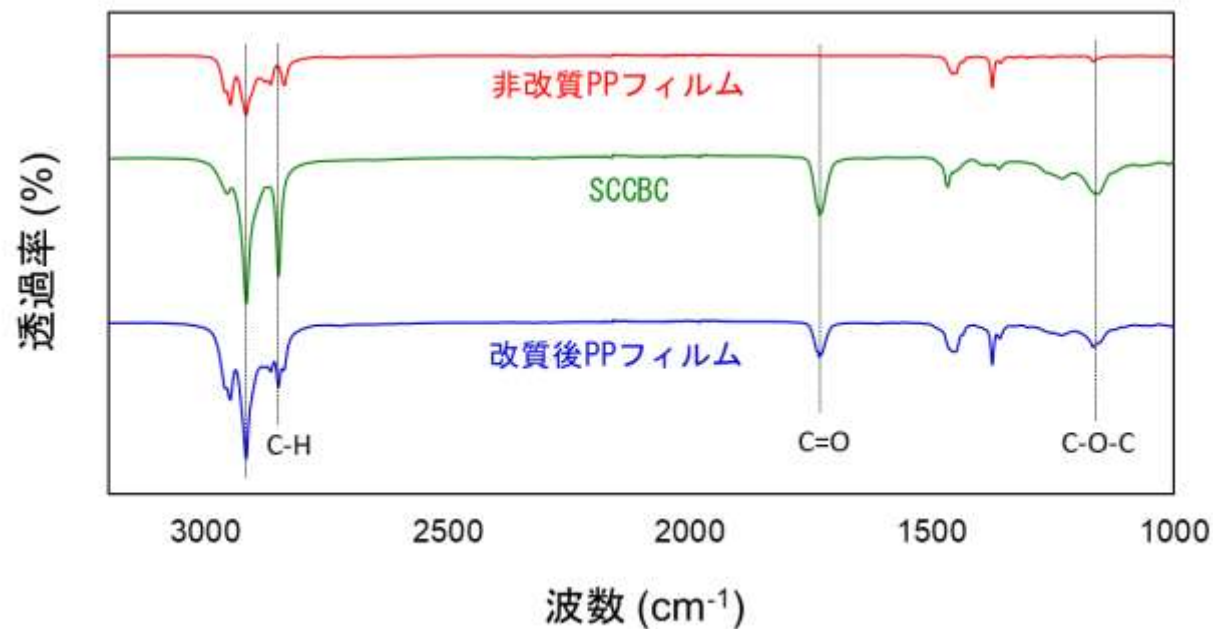

PPの表層にSCCBCの薄膜が形成されている




PPフィルムの改質手法

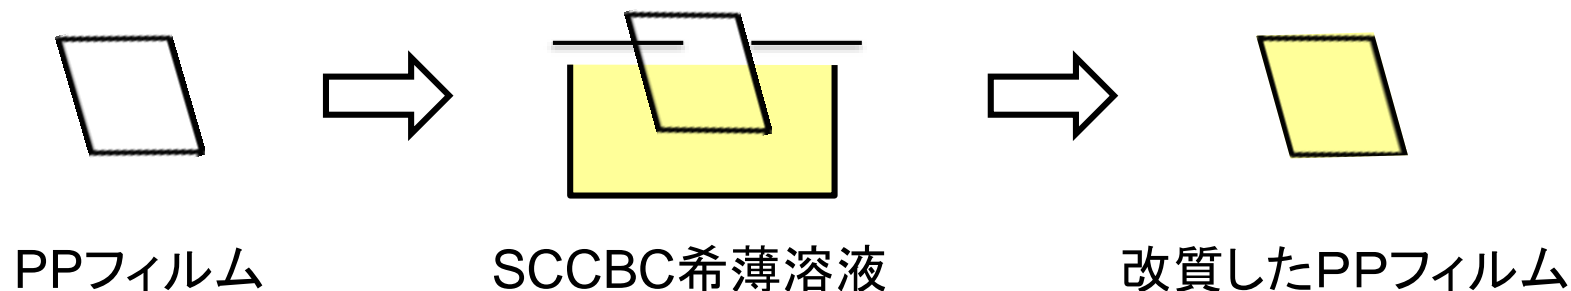

1. キシレンにSCCBCを0.1wt%添加
2. PPフィルムを加熱しておいたSCCBC溶液に10分間浸漬
3. PPフィルムをSCCBC希薄溶液から取り出して1日風乾
4. 接着剤を用いてPPフィルム同士を接着




T型剥離試験

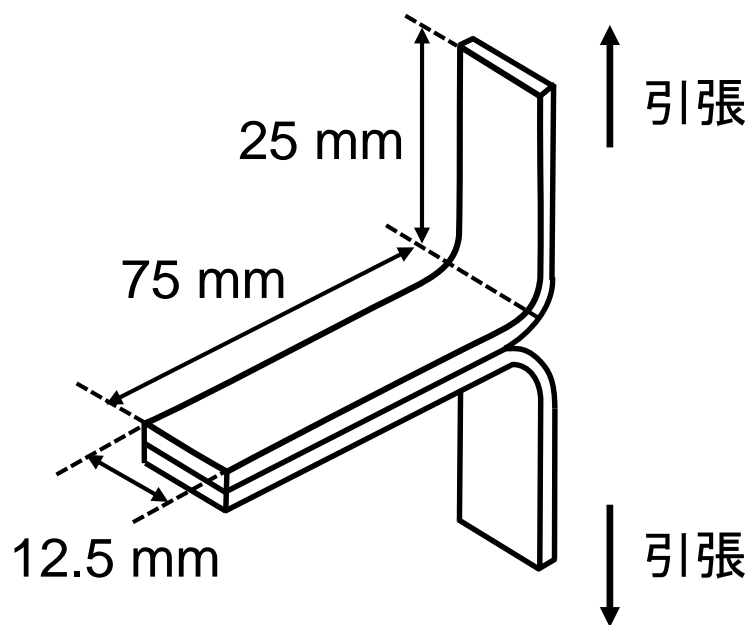

JIS K6854-3 (1/2)に
準拠して試験片を作成
フィルムの厚さ：500 μm



引張せん断試験

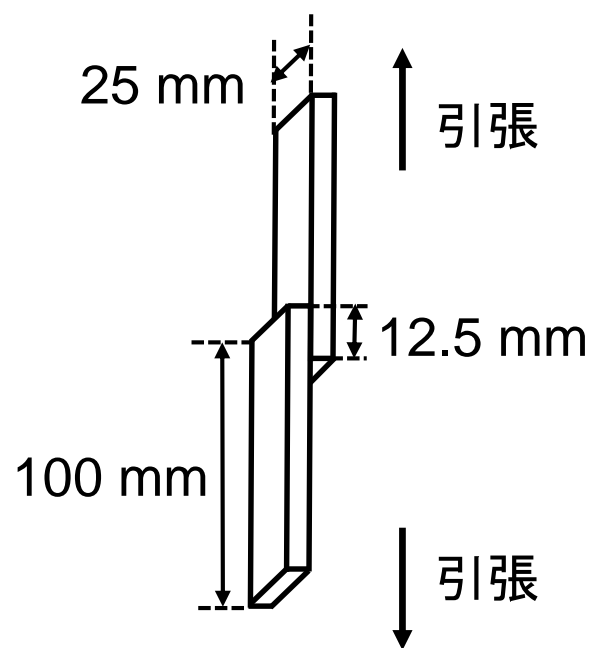

JIS K6850に
準拠して試験片を作成
フィルムの厚さ：500 μm



T型剥離試験

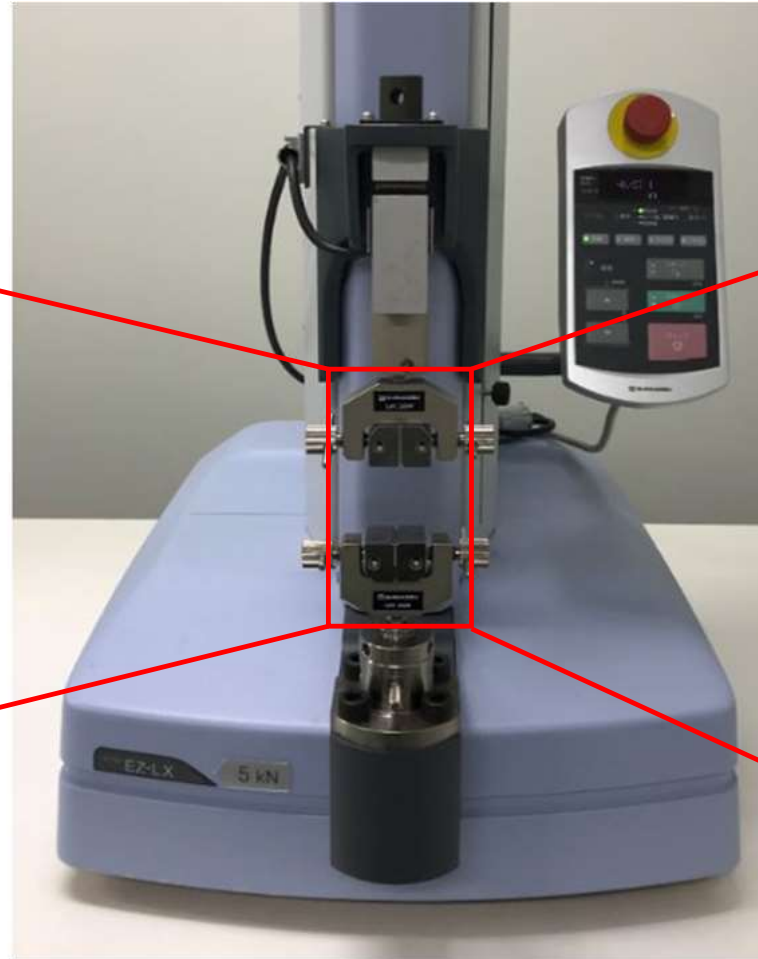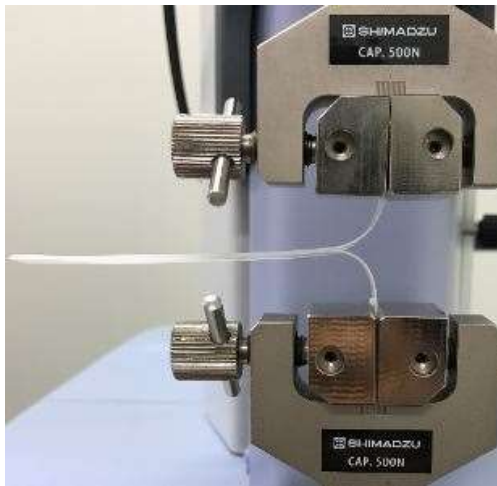


引張せん断試験






T型剥離試験

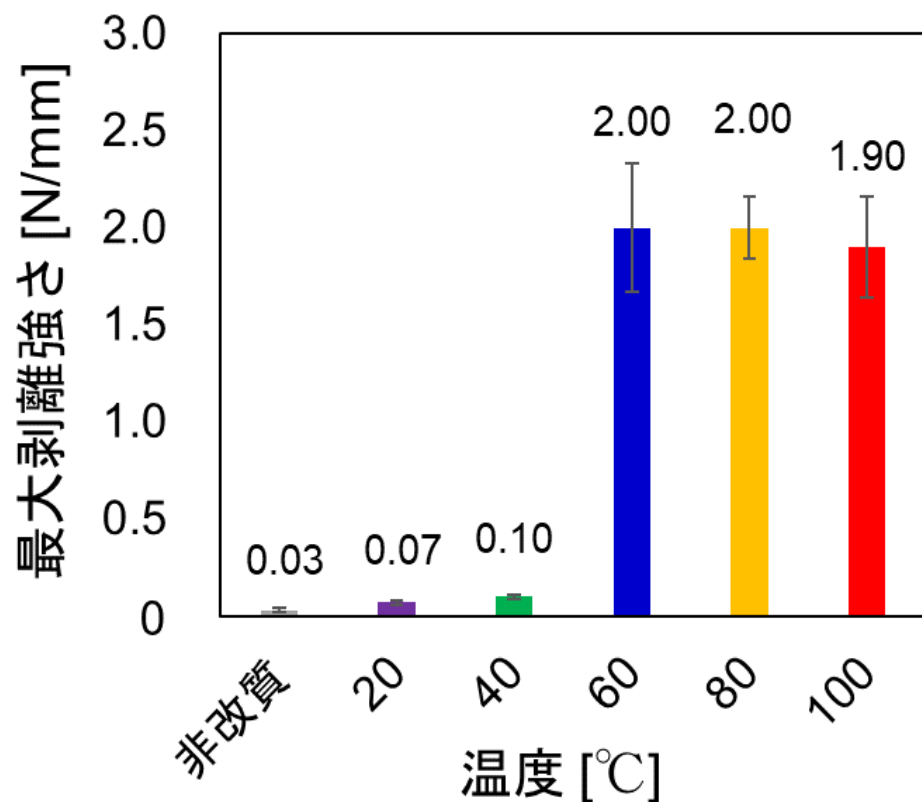

引張せん断試験

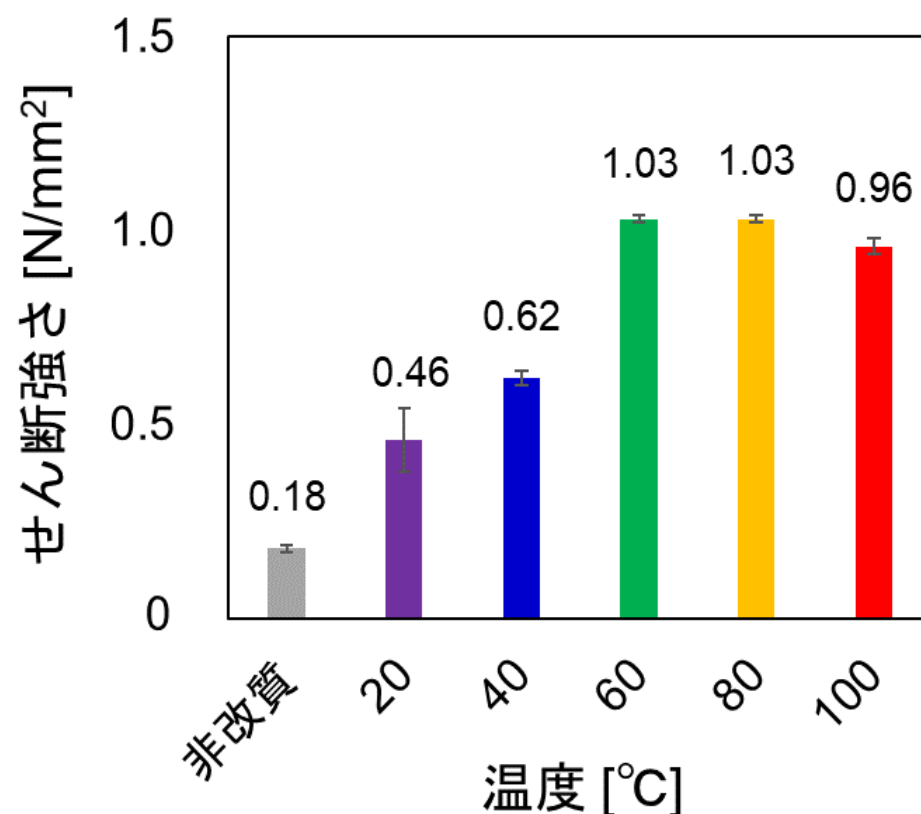

SCCBC溶液を昇温させることによりPPフィルム同士が強固に接着



T型剥離試験



非改質



改質後の
PPフィルム

引張せん断試験



非改質




改質後のPPフィルム


いずれの試験でも接着面で剥離せずPP基材が破壊した



T型剥離試験

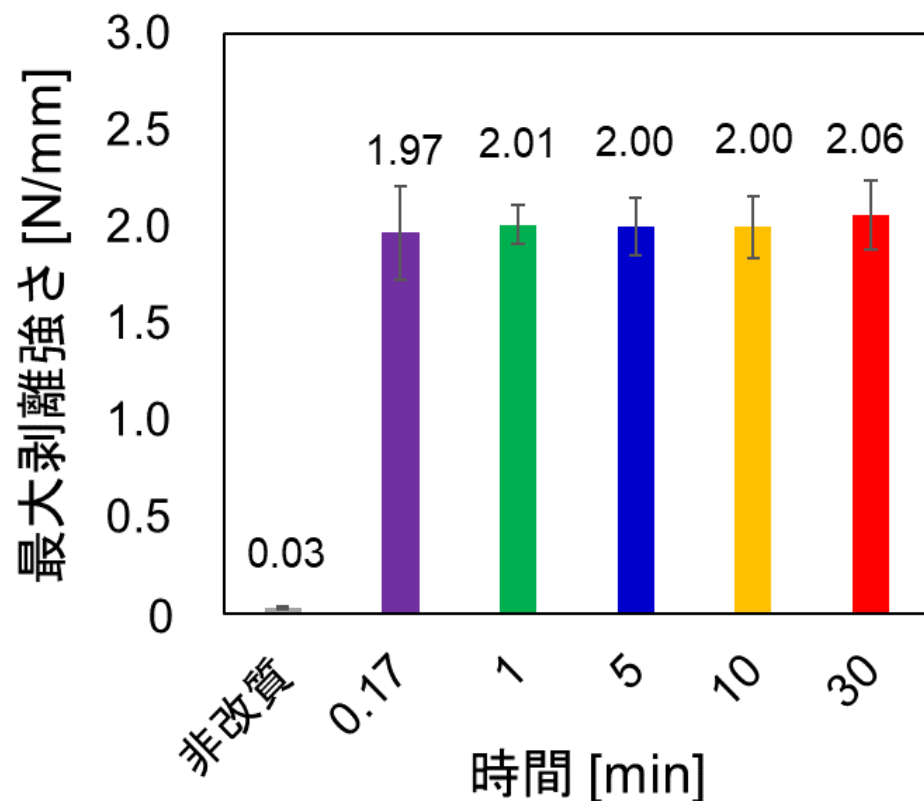


引張せん断試験

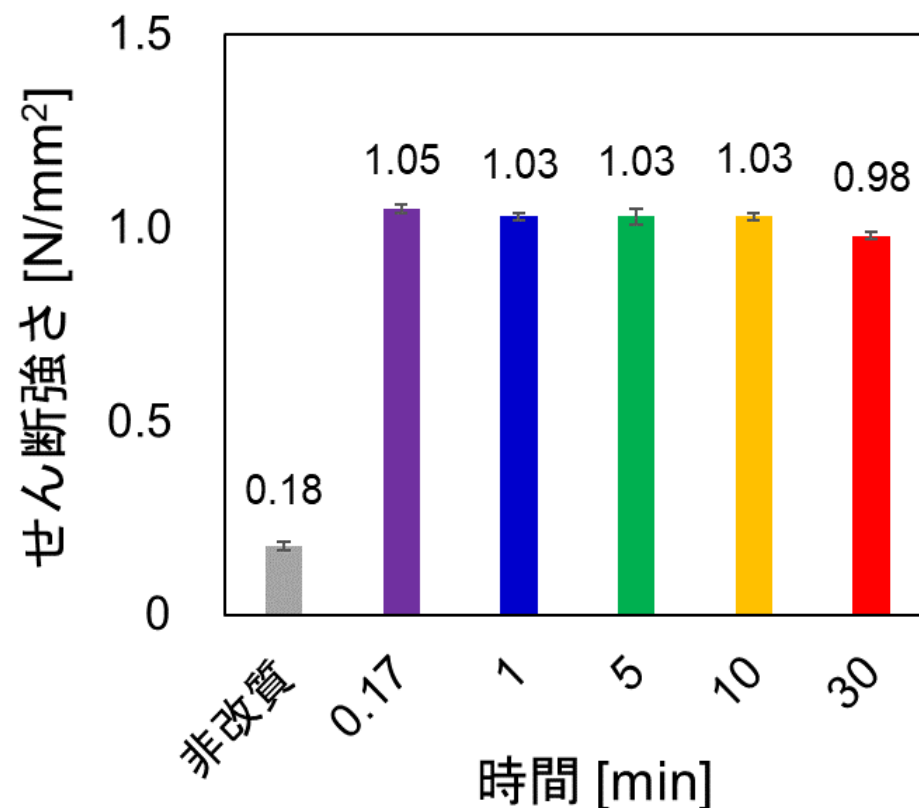


短い処理時間でも効果があり、対象に応じて幅広い温度域での改質が可能



T型剥離試験

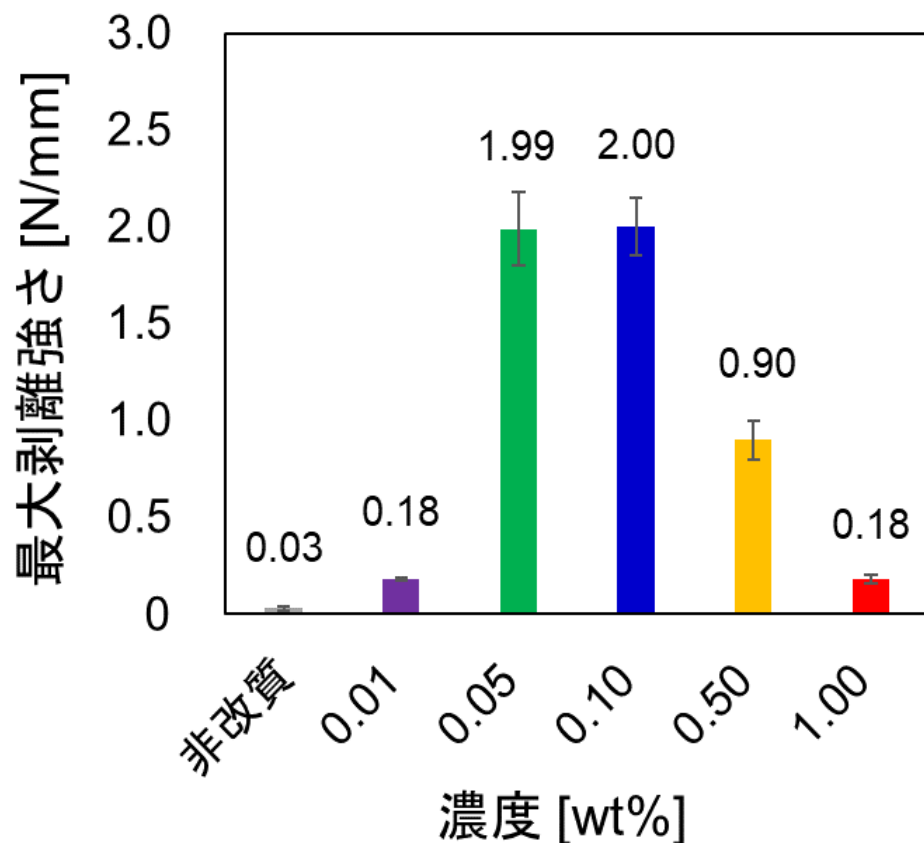

引張せん断試験

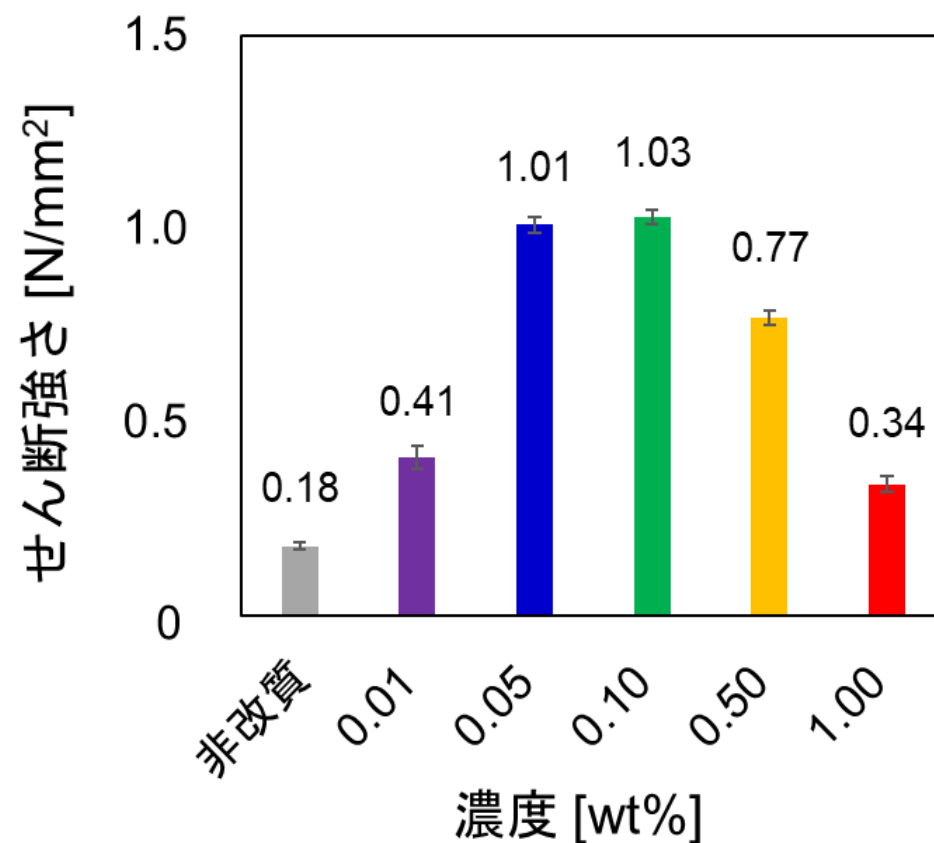


SCCBCは極めて少量でも十分な改質効果が発現




種々のPPフィルムでの接着性評価

T型剥離試験

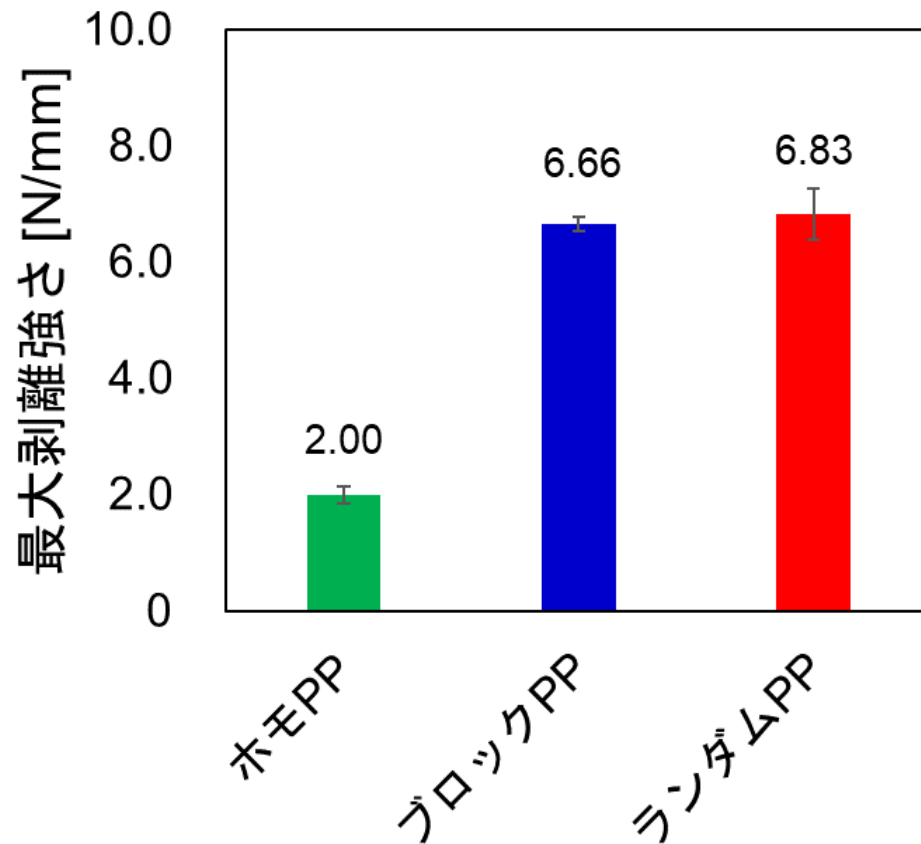


引張せん断試験

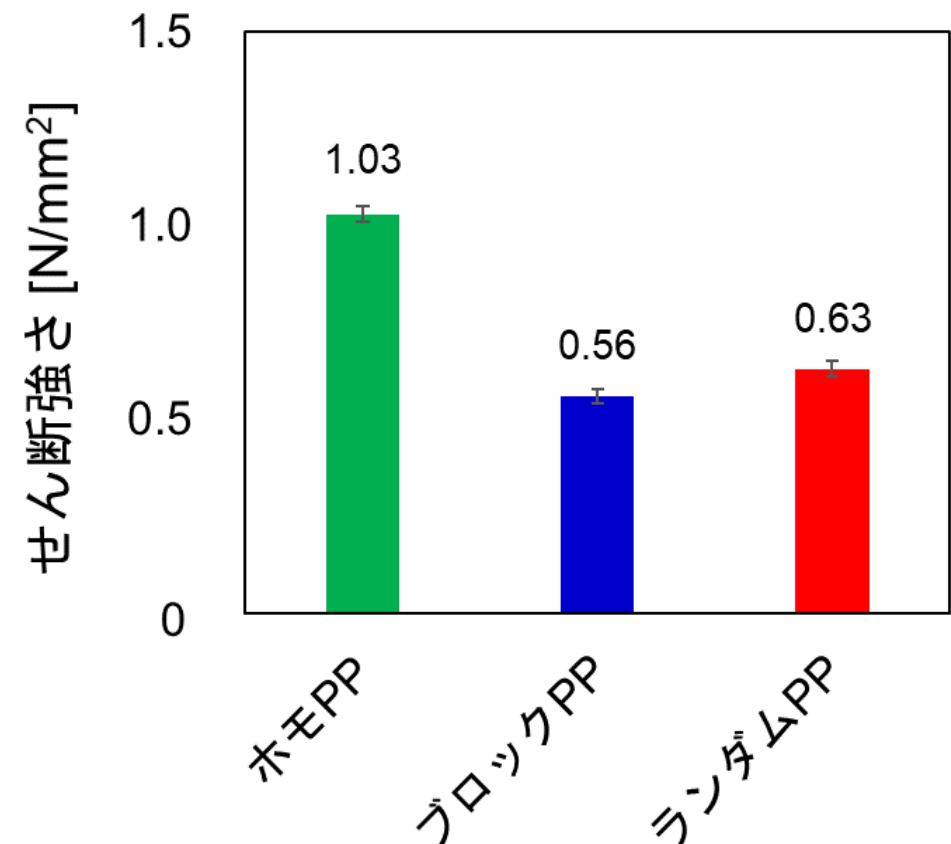

種々のPPフィルムに対して改質することが可能


引張せん断試験

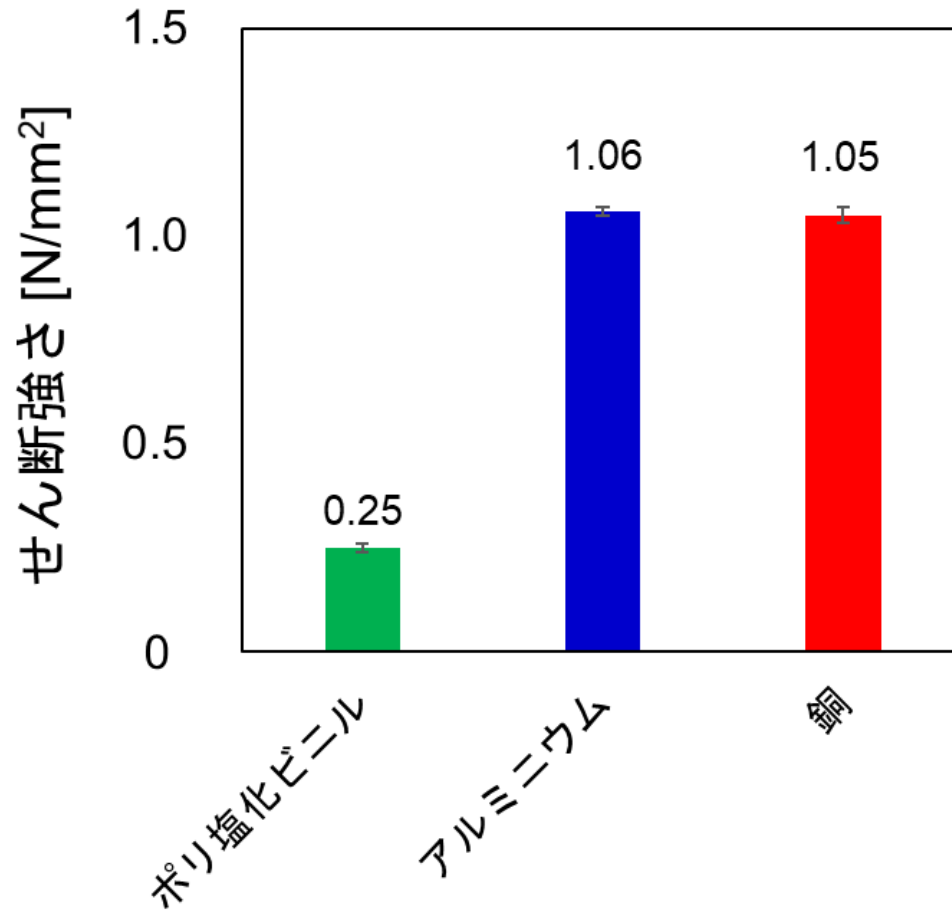


無電解めっき後の
PPフィルム



改質したPPフィルムは異種材料とも良好な接着性を有する

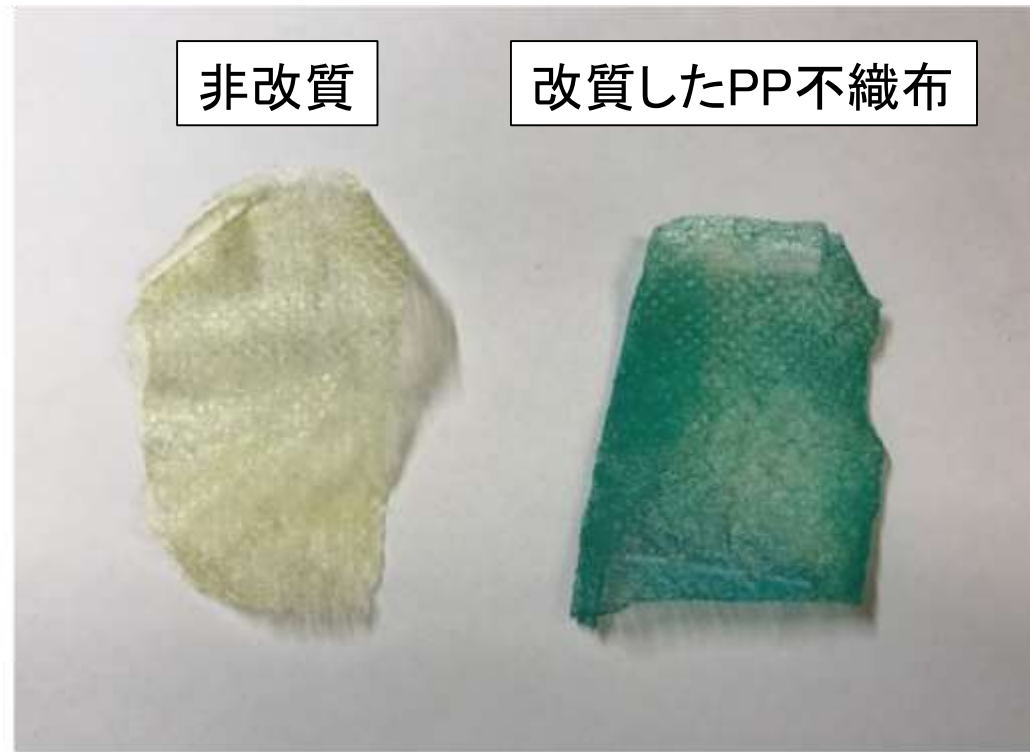

洗浄では落ちない程度の染色性を付与することに成功

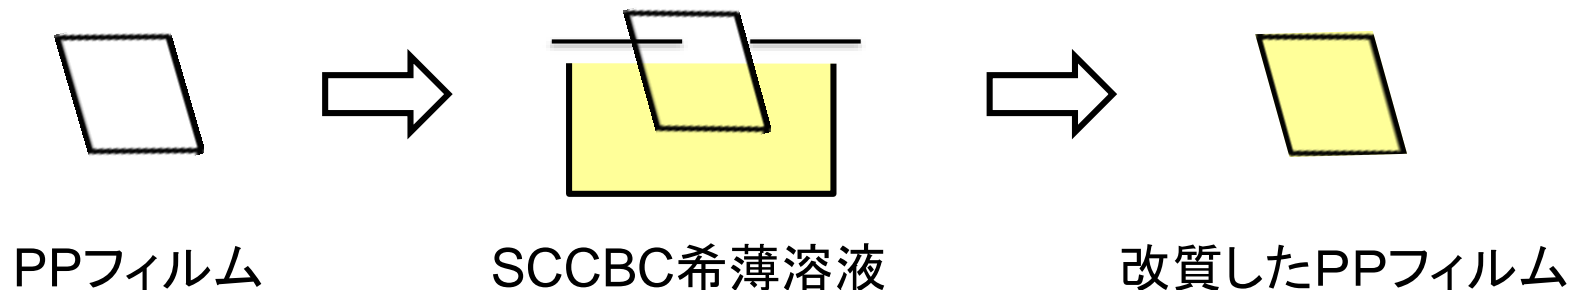

- ✓ 希薄溶液に短時間浸漬させるのみでPP表面を簡便かつ均質に改質でき、効果を長期間保持することが可能
- ✓ プラズマ発生装置などの特殊な機械や試薬を用いないことから省エネルギーかつ環境負荷の少ない改質手法
- ✓ これまで困難だった不織布や多孔膜の内部、薄膜や大型の成形品など様々な基材に対して改質が可能
- ✓ SCCBCの構造を変えることでPP表面に親水性・接着性・染色性・金属吸着能を付与することができる



- PP樹脂成形体の接着
- 自動車バンパーへのセンサーなどの部材装着
- 不織布など繊維への染色
- 生体材料
- 容器包装材料への印刷
- PP樹脂成形体のめっき

本技術は高機能ポリプロピレン樹脂成形体の製造方法であり
広範な分野に利用できるため、多くの産業への波及効果が期待できる



- 【発明の名称】** ポリプロピレン樹脂成形体の改質方法
および、改質ポリプロピレン樹脂成形体
ならびにその製造方法
- 【出願番号】** 特願2018-022250
- 【出願日】** 2018年2月9日
- 【出願人】** 学校法人福岡大学[100%]
- 【発明者】** 八尾 滋 平井 翔
中野 涼子 小渕 秀明
内野 智仁



福岡大学 研究推進部

産学官連携センター 担当コーディネーター

北井 三正

TEL 092-871-6631 (内線2803)

FAX 092-866-2308

e-mail sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp